

RAPPORT D'ESSAIS
R2EM-RES-13.26047305
REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS
LOGITEX

L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole .

Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 à L 115-33 et R115-1 à R115-3 du code de la consommation.

En cas d'émission du présent rapport par voie électronique et/ou sur support physique électronique, seul le rapport sous forme de support papier signé par le CSTB fait foi en cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 3 pages.

A LA DEMANDE DE : NV IVC
A l'attention de M. De Mulder
Nijverheidslann
8580 AVELGEM
BELGIQUE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | SIRET 775 688 229 000 27 | www.cstb.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | RCS MEAUX 775 688 229 | TVA FR 70 775 688 229

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

OBJET

Les essais rapportés par le présent document sont réalisés dans le cadre d'une demande d'avis technique avec un classement UPEC déposée auprès du CSTB.

TEXTE DE REFERENCE

Normes françaises d'essais reprises des normes européennes.
Plan Qualité Essais du CSTB relatif aux revêtements de sol Résilients.

OBJET SOUMIS À L'ESSAI :

NATURE DU REVETEMENT

Revêtement de sol hétérogène avec semelle en mousse et envers textile destiné à la pose collée en plein ou avec un ruban double-face en périphérie et sous le joint entre lés.

PROVENANCE DES ECHANTILLONS

Fabricant : **NV IVC**
Usine : **Avelgem (Belgique)**

Date de réception du lot n° 1 : **24/06/2013**
Date de réception de l'adhésif : **04/10/2013**

Date de début des essais : **29/10/2013**
Date de fin des essais : **29/11/2013**

DESCRIPTION DES ECHANTILLONS


Échantillon	Dénomination	Dimension	Référence	n° Lot	Coloris
Lot n° 1	Logitex	Lé de 1,90 m	G003219	12/575	« Imitation bois »
Adhésif	Double-face toilé « P353 - Marque Plasto Pro »	Largeur de 50 mm	-	-	-

OPERATEUR(S) D'ESSAIS

Romain DELAMON, Technicien et Responsable des Essais Résilients

Marne la Vallée, le **29 NOVEMBRE 2013**

Ingénieur Chargé d'Affaire

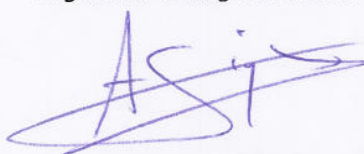

Antonino SIGARI

LOGITEX

1. CARACTERISTIQUES DE BASE

1.1. Détermination de la propagation d'eau (NF 189 – Méthode M3 – Janvier 2010)

Revêtement collé avec colle acrylique Thomsit K188 sur plaque en verre.
Epreuve perforée sur 1 cm² jusqu'à la plus proche des couches sensibles à l'eau

LOT N°1:

Epreuves	1	2	3
Temps de passage jusqu'au bord de l'épreuve	> 16 heures	> 16 heures	> 16 heures

1.2. Détermination de la stabilité dimensionnelle à l'immersion (NF 189 – Méthode M2 – Janvier 2010)

LOT N°1:

Epreuves	1	2	3	Moyenne
Sens de fabrication (%)	0,09	0,04	0,04	0,06
Sens transversal (%)	0,03	0,05	0,03	0,04

2. CARACTERISTIQUES D'USAGE

2.1. Détermination de l'action du déplacement simulé d'un pied de meuble (NF EN 424 – Février 2002)

Revêtement maintenu en périphérie et sous le joint entre lés par un adhésif double-face toilé P353 de PLASTO PRO de largeur 50 mm sur un support en fibre-ciment sans amiante d'une épaisseur de 6,0 mm référencé PANELO 2000.

Mode de pose : joints traités à froid avec adhésif double-face en envers.

LOT N°1:

Type du pied	Charge	Observations
0,1 mm	32 kg	Aucun désordre
2 mm	100 kg	Aucun désordre

FIN DU RAPPORT D'ESSAI